



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

РЕЗИНА

**МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЧНОСТИ СВЯЗИ В
ЭЛЕМЕНТАХ КАМЕРЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИХ ШИН**

ГОСТ 29007—91

Издание официальное

20 коп. Б3 4—91/29007

**КОМИТЕТ СТАНДАРТИЗАЦИИ И МЕТРОЛОГИИ СССР
Москва**

РЕЗИНА.

**Метод определения прочности связи в элементах
камеры пневматических шин**

ГОСТ**29007—91****Rubber.**

**Method for determination of adhesion of elements
in the chamber of pneumatic tyres**

ОКСТУ 2509**Дата введения 01.01.93**

Настоящий стандарт распространяется на шины для легковых и грузовых автомобилей, автоприцепов, автобусов, троллейбусов, мотоциклов, мотоколясок, мотороллеров, мопедов, тракторов, комбайнов и сельскохозяйственных машин, в том числе шин с регулируемым давлением и устанавливает метод определения прочности связи резинового основания вентиля с металлическим корпусом вентиля и с резиной камеры.

Стандарт не распространяется на авиационные шины и шины для строительных, дорожных, подъемно-транспортных,rudничных машин, а также шины для внедорожных карьерных автомобилей.

Сущность метода заключается в расслаивании элементов камеры шины (резинового основания вентиля от металлического корпуса и от резины камеры) и определении силы, необходимой для отделения двух испытуемых элементов друг от друга.


1. МЕТОД ОТБОРА ОБРАЗЦОВ

1.1. Из камеры вырезают участок резины вместе с вентилем диаметром 100—200 мм таким образом, чтобы вентиль находился в середине участка.

1.2. Для определения прочности связи резинового основания вентиля с металлическим основанием типов ГК и ТК резиновое основание вентиля разрезают ножом вручную или штанцевым ножом на сверлильном станке по окружности корпуса вентиля до плоскости его основания в соответствии с черт. 1.

Издание официальное**(C) Издательство стандартов, 1991**

**Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен,
тиражирован и распространен без разрешения Госстандарта ССР**

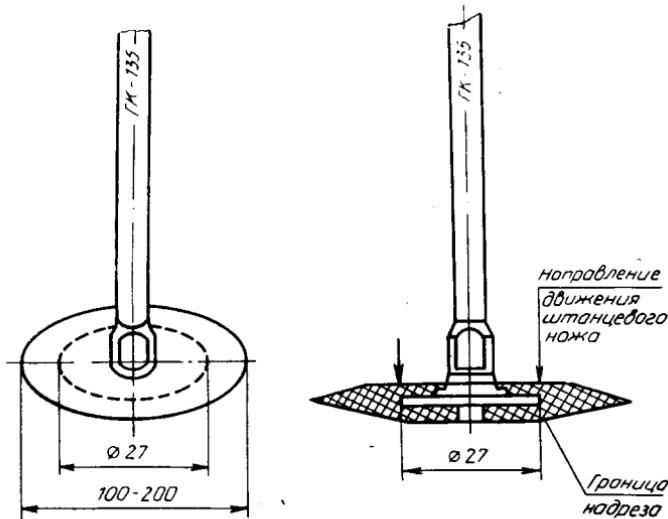


Черт. 1

Схема и основные размеры штанцевого ножа для заготовки образцов приведены в приложении.

Допускается применять штанцевый нож другой конструкции и другое оборудование, обеспечивающее получение образцов, соответствующих требованиям настоящего стандарта.


1.3. Для определения прочности связи резинового основания вентиля и металлического корпуса вентилей типов ЛК и ЛБ резиновое основание вентиля разрезают ножом (черт. 2) с двух диаметрально противоположных сторон до металлического основания вентиля и затем продолжают разрезы вдоль образующей металлического корпуса.

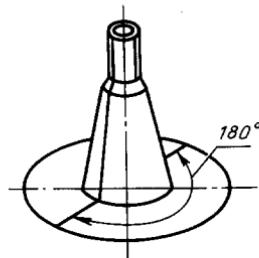

Черт. 2

1.4. Для определения прочности связи резины камеры с резиновым основанием вентилей типов ГК, ТК и ЛК из резинового

основания, оставшегося после испытания по п. 3.3, или из двух его частей, оставшихся после испытания по п. 3.4, штанцевым ножом (см. приложение) вырезают две полоски (черт. 3) длиной не менее 50 мм таким образом, чтобы отрезанный сегмент имел основание длиной не менее 40 мм. Ширина образцов определяется размерами штанцевых ножей и после вырубки не контролируется.

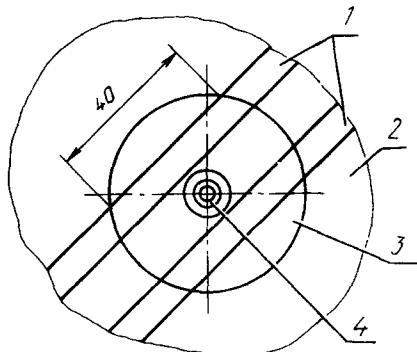

1 — полоски для испытания; 2 — участок камеры; 3 — резиновое основание вентиля; 4 — металлический корпус

Черт. 3

Один из концов образцов расслаивают по стыку резин на длину, достаточную для закрепления его в зажимах разрывной машины.

1.5. Количество образцов должно быть: один — для определения прочности связи резинового основания вентиля с металлическим корпусом; два — для определения прочности связи резины камеры с резиновым основанием вентиля.

1.6. Образцы испытывают не ранее чем через 6 ч после вулканизации камеры шины или вентиля типа ЛБ.

1.7. При обнаружении в резине надрывов, царапин, вздутий, шероховатостей, повреждений, пор и других дефектов, видимых визуально, камеру не испытывают.

2. АППАРАТУРА

2.1. Разрывная машина для испытания должна обеспечивать надежное закрепление образцов в зажимах, перемещение подвижного зажима со скоростью (100 ± 10) мм/мин, погрешность измерения силы при прямом ходе (нагружении) $\pm 1\%$ измеряемой силы, начиная с 0,2 наибольшего предельного значения каждого диапазона измерения.

Машина должна иметь электрический силоизмеритель. Допускается проводить испытания на машине с маятниковым силоизмерителем. При этом диапазон выбирают так, чтобы измеряемая сила находилась в пределах 20—85 % верхнего диапазона измерения. Машины с самопищущим прибором должны обеспечивать запись в координатах «сила—перемещение активного захвата» и «сила—время» с допускаемой погрешностью записи силы $\pm 2\%$ измеряемого значения.

2.2. Линейка измерительная металлическая по ГОСТ 427.

3. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЯ

3.1. Перед испытанием образцы кондиционируют не менее 1 ч при температуре $(23 \pm 2)^\circ\text{C}$. Допускается проводить кондиционирование при температуре $(27 \pm 2)^\circ\text{C}$, образцы должны быть защищены от воздействия прямых солнечных лучей.

3.2. Испытания проводят при температуре $(23 \pm 2)^\circ\text{C}$. Допускается проводить испытания при температуре $(27 \pm 2)^\circ\text{C}$.

3.3. *Определение прочности связи резинового основания вентиля типов ГК и ТК с металлическим корпусом*

3.3.1. В верхний зажим разрывной машины закрепляют металлический корпус, а в нижний зажим — резиновое основание или наоборот.

3.3.2. Включают машину и проводят расслаивание. Фиксируют по шкале силоизмерителя не менее трех максимальных значений силы расслаивания. Если в процессе расслаивания невозможно зафиксировать колебания силы при нарастании силы до момента разрушения резины, то фиксируют максимальную силу, принимая ее как результат испытания на данном образце, и в протоколе испытания делают соответствующую запись. При испытании на машине с самопищущим прибором записывают диаграмму «сила—время».

3.3.3. Допускается корректировать направление расслаивания по границе резина — металл. Для этого надрезают резиновое основание вентиля так, чтобы расслаивание проходило по первоначально заданному направлению. Надрез производят как при включенной, так и выключенной машине. В момент надреза запись колебания силы не записывают. При необходимости в процессе испытания отмечают характер разрушения резинового основания вентиля с металлическим корпусом вентиля.


3.4. *Определение прочности связи резинового основания вентиля типа ЛК с металлическим корпусом вентиля*

3.4.1. Одну половину резинового основания вентиля закрепляют в верхний захват разрывной машины, другую — в нижний.

3.4.2. Включают машину и производят расслаивание по пп. 3.3.2, 3.3.3.

3.5. Определение прочности связи резиновой части с металлическим корпусом вентиля типа ЛБ бескамерной шины

3.5.1. На каждую половину утолщенной резиновой части вентиля надевают петлю, изготовленную из металлокорда или высокопрочного текстильного корда (черт. 4). При этом узел кордной петли должен находиться на внешней поверхности утолщенной резиновой части вентиля.

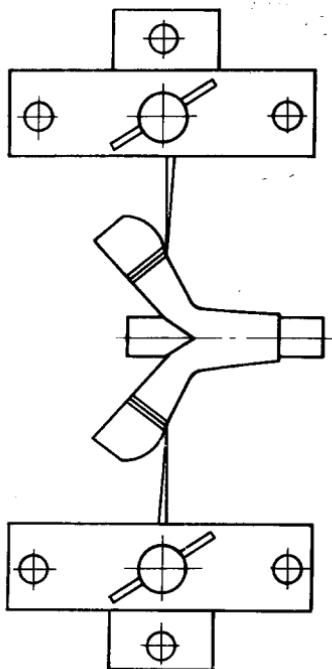

Черт. 4

Свободные части петель закрепляют в зажимах разрывной машины.

3.5.2. Включают машину и проводят расслаивание по пп. 3.3.2, 3.3.3.

3.6. Определение прочности связи резины камеры с резиновым основанием вентилем типов ГК, ТК и ЛК

3.6.1. Предварительно расслоенные концы образца по п. 1.4 закрепляют в зажимах разрывной машины.

3.6.2. Включают машину и производят расслаивание по п. 3.3.2.

4. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

4.1. Прочность связи резинового основания вентиля с металлическим корпусом вентиля (Р) в ньютонах определяют как среднее арифметическое не менее трех максимальных сил расслаивания или как максимальную силу расслаивания при разрушении резины.

4.2. Среднюю силу расслаивания определяют как среднее арифметическое не менее трех максимальных показаний шкалы силоизмерителя или не менее 50 % наиболее низких максимумов диаграммы расслоения.

4.3. Прочность связи резины камеры с резиновым основанием вентиля (σ) в ньютонах на миллиметр вычисляют по формуле

$$\sigma = \frac{P_1}{b} ,$$

где P_1 — средняя сила расслаивания или максимальная сила расслаивания при разрушении резины, Н;

b — ширина испытуемого образца, принимаемая равной расстоянию между режущими кромками штанцевого ножа, мм.

4.4. За результат испытания принимают показатели испытания одного образца при определении прочности связи резины с металлическим корпусом вентиля и двух образцов при определении прочности связи резины камеры с резиновым основанием вентиля.

4.5. При необходимости визуально определяют характер разрушения резинового основания вентиля с металлическим корпусом вентиля. При этом различают четыре вида разрушения, которые обозначают следующими символами:

Р — разрушение по резине;

РР — разрушение по границе резина камера — резиновое основание вентиля;

МК — разрушение по границе резина — металлический корпус вентиля;

РМК — смешанное разрушение по резине и по границе резина — металлический корпус вентиля.

4.6. Результаты испытания образцов разных размеров и конструкций, изготовленных в различных условиях, несопоставимы.

4.7. Результаты испытаний записывают в протокол, который должен содержать:


тип вентиля;

максимальное и среднее значения силы отслаивания резины от металлического корпуса вентиля;

максимальное и среднее значения силы отслаивания резины
камеры от резинового основания вентиля;
температуру испытания;
дату испытания;
характер разрушения (при необходимости);
обозначение настоящего стандарта.

**СХЕМА И ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ ШТАНЦЕВОГО НОЖА ДЛЯ
ЗАГОТОВКИ ОБРАЗЦОВ**


**Нож для определения прочности связи резинового основания
вентиля типов ГК и ТК с металлическим корпусом вентиля**

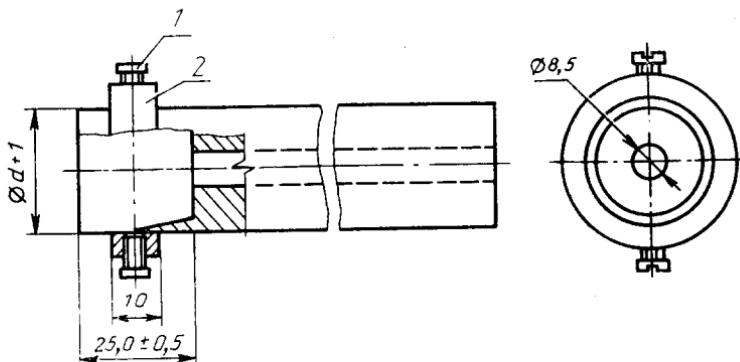

d — диаметр металлического корпуса вентиля; 1 — винт; 2 — фиксирующее кольцо.

Черт. 5

**Нож для определения прочности связи резины камеры
с резиновым основанием вентиляй типов РК и ЛК**

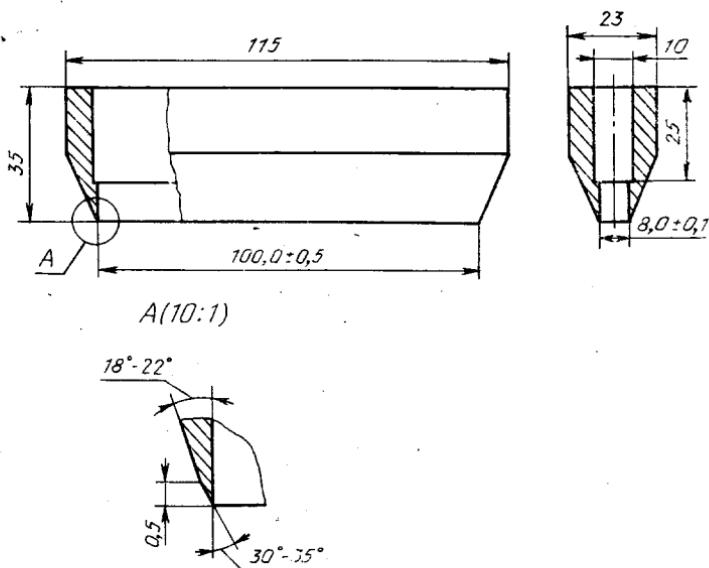

Черт. 6

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством химической и нефтехимической промышленности СССР

РАЗРАБОТЧИКИ

О. Б. Третьяков, канд. техн. наук; Г. А. Ниазашвили, канд. хим. наук (руководитель темы); Ю. С. Мендус; В. В. Яковлева

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 13.05.91 № 672

3. Срок проверки — 1997 г.

4. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 427—75	2.3

Редактор Р. С. Федорова

Технический редактор Л. Я. Митрофанова

Корректор Е. Ю. Гебрук

Сдано в наб. 14.06.91 Подп. в печ. 14.06.91 0,75 усл. п. л 0,75 усл. кр.-отт. 0,46 уч.-изд. л.
Тираж 2200 Цена 20 к.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123557, Москва, ГСП,
Новопресненский пер., 3
Калужская типография стандартов, ул. Московская, 256. Зак. 1215